

ГОСТ 25140—93

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Й Й С Т А Н Д А Р Т

СПЛАВЫ ЦИНКОВЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ

МАРКИ

Издание официальное

Б3 4—95

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
М и н с к**

ГОСТ 25140—93

Предисловие

1. РАЗРАБОТАН Межгосударственным техническим комитетом 106 «Цветметпрокат», Государственным научно-исследовательским и проектным институтом цветных металлов (Гипроцветметобработка)

ВНЕСЕН Госстандартом России

2. ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 4—93 от 19 октября 1993 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Белстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Туркменистан	Туркменгосстандарт
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

3. Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 02.06.94 № 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 25140—93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г.

4. ВЗАМЕН ГОСТ 25140—82

© ИПК Издательство стандартов, 1996

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Госстандарта России

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

СПЛАВЫ ЦИНКОВЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ

Марки

Zinc alloys for casting. Grades

**ГОСТ
25140—93**

ОКП 17 2140

Дата введения 01.01.95

1. Настоящий стандарт устанавливает марки цинковых литьевых сплавов в отливках.
2. Марки и химический состав цинковых литьевых сплавов должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1.
3. Механические свойства сплавов приведены в приложении 1.
4. Физические характеристики сплавов и рекомендации по их применению приведены в приложениях 2 и 3.

Таблица 1

Марка сплава	Химический состав, %							примесей, не более				
	основных компонентов											
алюминия	меди	магния	железа	цинка	меди	свинца	кадмия	олова	железа	кремния	олова	свинца+ кадмия+ олова
ZnA14A*	3,5—4,5	—	0,02—0,06	—	0,06	0,004	0,003	0,001	0,06	0,015	0,007	0,009
ЦА4о	3,5—4,5	—	0,02—0,06	—	0,06	0,005	0,003	0,001	0,06	0,015	0,015	0,009
ЦА4	3,5—4,5	—	0,02—0,06	—	0,06	0,01	0,005	0,002	0,07	0,015	—	—
ZnA14Cu1A*	3,5—4,5	0,7—1,3	0,02—0,06	—	—	0,004	0,003	0,001	0,06	0,015	0,015	0,007
ЦА4M1о	3,5—4,5	0,7—1,3	0,02—0,06	—	—	0,005	0,003	0,001	0,06	0,015	0,015	0,009
ЦА4M1	3,5—4,5	0,7—1,3	0,02—0,06	—	—	0,005	0,003	0,001	0,06	0,015	0,015	0,009
ЦА4M1в	3,5—4,5	0,6—1,3	0,02—0,10	—	—	0,01	0,005	0,002	0,07	0,015	0,015	—
ZnA14Cu3A*	3,5—4,5	2,5—3,7	0,02—0,06	—	—	0,004	0,003	0,001	0,06	0,015	0,015	0,007
ЦА4M3о	3,5—4,5	2,5—3,7	0,02—0,06	—	—	0,006	0,003	0,001	0,06	0,015	0,015	0,009
ЦА4M3	3,5—4,5	2,5—3,7	0,02—0,06	—	—	0,01	0,005	0,002	0,07	0,015	0,015	—
ЦА8M1	7,1—8,9	0,70—1,40	0,01—0,06	—	—	0,01	0,006	0,002	0,10	0,015	0,015	—
ЦА30M5	28,5—32,1	3,8—5,6	0,01—0,08	0,01—0,5	—	0,02	0,016	0,01	0,075	—	—	—

П р и м е ч а н и я :

- По требованию потребителя в сплавах марок ZnA14A, ЦА4о, ЦА4 допускается массовая доля меди как легирующего элемента до 0,10 %.
- По согласованию изготовителем с потребителем в сплавах марок ЦА4M3о допускается массовая доля олова до 0,002 %, кадмия — до 0,004 % при сумме примесей свинца, кадмия и олова не более 0,009 %.
- По требованию потребителя в сплавах марок ЦА4, ЦА4M1 и ЦА4M3 массовая доля свинца должна быть не более 0,006 %.

- Определение химического состава сплавов проводят по ГОСТ 25284.0—ГОСТ 25284.8. Допускается определять химический состав другими методами, обеспечивающими точность не ниже приведенной в указанных стандартах.
- При возникновении разногласий в оценке химического состава определение проводят по ГОСТ 25284.0—ГОСТ 25284.8.
- Звездочкой отмечены сплавы, изготавливаемые по согласованию потребителя с изготавителем.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЦИНКОВЫХ СПЛАВОВ

1. Механические свойства цинковых сплавов приведены в табл. 2.

Т а б л и ц а 2

Марка сплава	Способ литья	Механические свойства, не менее		
		Временное сопротивление, МПа (кгс/мм ²)	Относительное удлинение, %	Твердость, НВ
ZnA14A	К	196 (20)	1,2	70
ЦА4о, ЦА4	Д	256 (26)	1,8	70
ZnA14Cu1A, ЦА4М1о, ЦА4М1	К	215 (22)	1,0	80
	Д	270 (28)	1,7	80
ЦА4М1в	К, Д	196 (20)	0,5	65
ZnA14Cu3A, ЦА4М3о	П К	215 (22) 235 (24)	1,0 1,0	85 90
ЦА4М3	Д	290 (30)	1,5	90
ЦА8М1	К Д	235 (24) 270 (28)	1,5 1,5	70 90
ЦАЗ0М5	К Д	435 (44) 370 (38)	8,0 1,0	115 115

П р и м е ч а н и е : Условные обозначения способов литья:

П — литье в песчаные формы;

К — литье в кокиль;

Д — литье под давлением.

2. Механические свойства определяют на отдельно отлитых образцах при литье в кокиль и под давлением или на образцах, изготовленных из отдельно отлитых проб при литье в песчаные формы. Диаметр рабочей части отдельно отлитых образцов и образцов, вырезанных из проб, должен быть 10 мм, расчетная длина 50 мм. Форма и размер образцов, отлитых под давлением, приведены на чертеже.

3. Отдельно отлитые образцы при всех видах литья испытывают с литейной коркой. Допускается нарушение сплошности литейной корки в местах зачистки поверхности образца.

4. Способ отливки образцов соответствует способу изготовления отливок. Допускается для всех видов литья проводить проверку механических свойств на образцах, отлитых в кокиль; при этом следует руководствоваться данными механических свойств для литья в кокиль.


5. При определении механических свойств на образцах, вырезанных непосредственно из тела отливок, тип, размер образцов и уровень механических свойств устанавливаются нормативно-технической документацией на конкретные отливки.

С. 4 ГОСТ 25140—93


6. Испытание образцов на растяжение проводят в соответствии с ГОСТ 1497; твердость по Бринеллю определяют по ГОСТ 9012.

Формы и размеры образцов, отлитых под давлением

Круглый

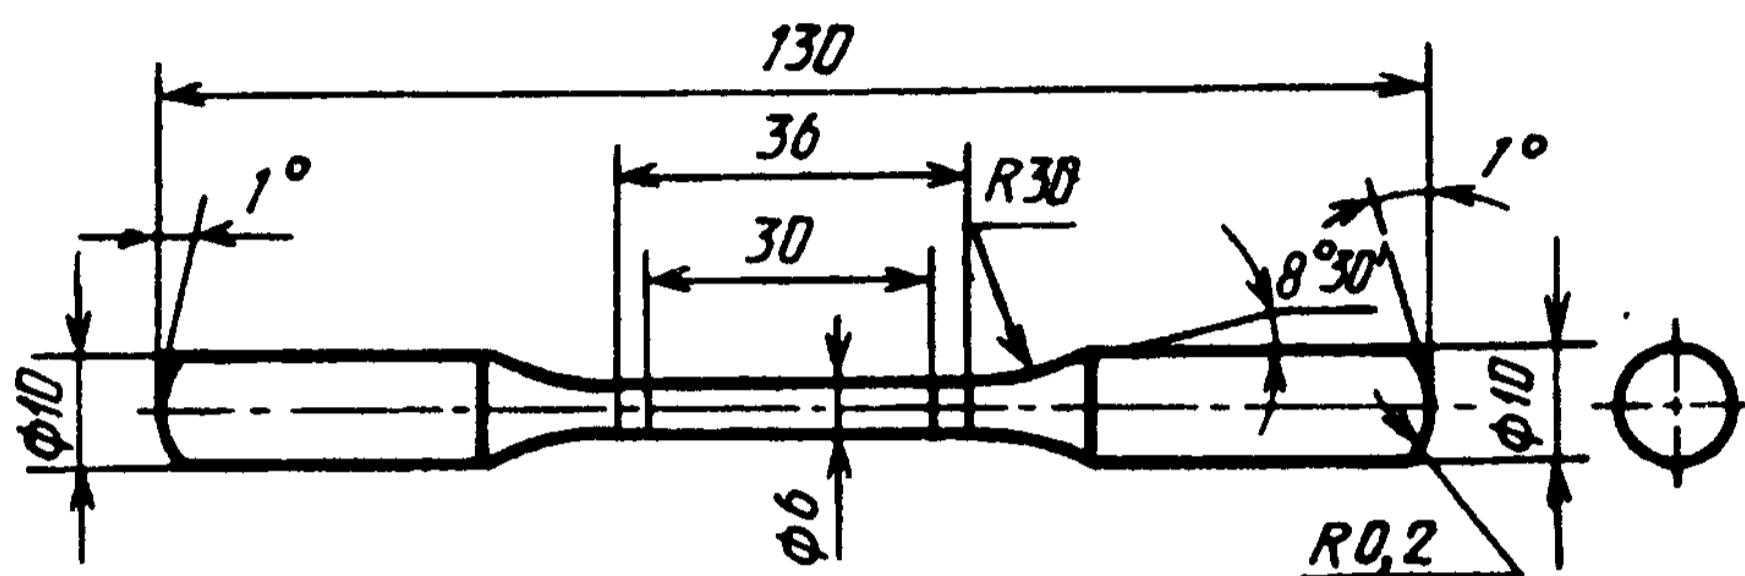

Плоский

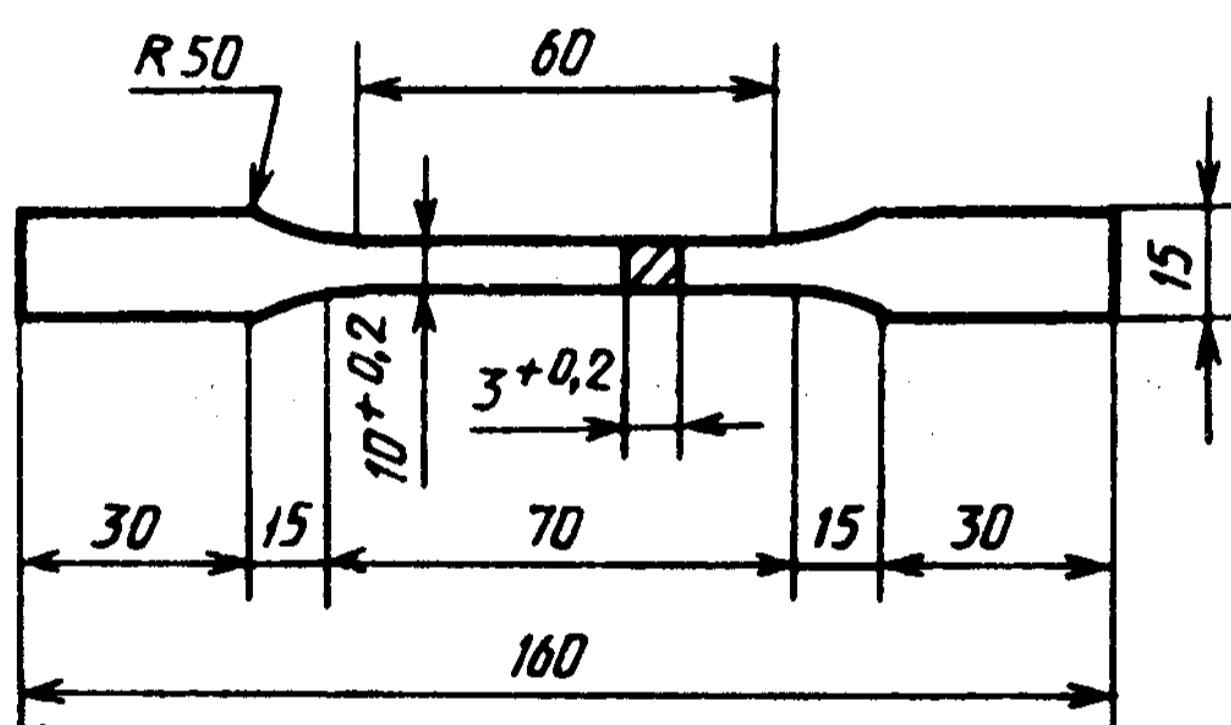

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Справочное

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЛАВОВ

Т а б л и ц а 3

Марка сплава	Плотность, г/см ³	Температурный интервал затвердевания, °C	Удельная теплоемкость при 20 °C, Дж/кг·°C	Теплопроводность, Вт/м·°C	Температурный коэффициент линейного расширения в интервале температур 20—100 °C, $\alpha \cdot 10^{-6}$ 1/°C
ЦА4	6,7	380—386	410	113	26,0
ЦА4М1	6,7	380—386	440	109	26,5
ЦА4М3	6,8	379—389	427	105	29,5
ЦА8М1	6,3	375—404	—	—	—
ЦА30М5	4,8	480—563	—	—	—

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СПЛАВОВ

Т а б л и ц а 4

Марка сплава	Характерные свойства	Область применения
ZnAl4A	Хорошая жидкотекучесть, повышенная коррозионная стойкость, стабильность размеров	В автомобильной, тракторной, электротехнической и других отраслях промышленности для отливки деталей приборов, требующих стабильности размеров
ЦА4о	Хорошая жидкотекучесть, хорошая коррозионная стойкость, стабильность размеров	
ЦА4	Как для марки ЦА4о, но с меньшей коррозионной стойкостью	
ZnAl4Cu1A	Хорошая жидкотекучесть, повышенная коррозионная стойкость, практически неизменяемость размеров при естественном старении	В автомобильной, тракторной, электротехнической и других отраслях промышленности для отливки корпусных, арматурных, декоративных деталей, не требующих повышенной точности
ЦА4М1о	Хорошая жидкотекучесть, хорошая коррозионная стойкость, практически неизменяемость размеров при естественном старении	
ЦА4М1	Как для марки ЦА4М1о, но с меньшей устойчивостью размеров	
ЦА4М1в	По технологическим и эксплуатационным свойствам уступает предыдущим маркам сплавов этой группы	В различных отраслях промышленности для литья неответственных деталей
ZnAl4Cu3A	Хорошая жидкотекучесть, высокая прочность, хорошая коррозионная стойкость, изменяемость размеров до 0,5%	В автомобильной и других отраслях промышленности для изготовления деталей, требующих повышенную точность
ЦА4М3о	Хорошая жидкотекучесть, высокая прочность, хорошая коррозионная стойкость, изменяемость размеров до 0,5%	
ЦА4М3	Как для марки ЦА4М3о, но с пониженной коррозионной стойкостью	

С. 6 ГОСТ 25140—93

Продолжение табл. 4

Марка сплава	Характерные свойства	Область применения
ЦА30М5	Предназначается для замены стандартного антифрикционного сплава ЦАМ10—5, значительно превосходит его по механическим свойствам и износостойкости	Вкладыши подшипников, втулки балансированной подвески, червячные шестерни, сепараторы подшипников качения
ЦА8М1	Как для марки ЦА4М1, но с более высокими прочностными свойствами	В автомобильной, тракторной, электротехнической и других отраслях промышленности

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, приложения
ГОСТ 1497—84	Приложение 1
ГОСТ 9012—59	Приложение 1
ГОСТ 25284.0-82 — ГОСТ 25284.8-82	2

Редактор *И. В. Виноградская*
 Технический редактор *В. Н. Прусакова*
 Корректор *В. И. Варенцова*
 Компьютерная верстка *С. В. Рябова*

Сдано в набор 29.01.96. Подписано в печать 19.02.96. Усл.печ.л. 0,47.
 Усл.кр.-отт. 0,47. Уч.-изд.л. 0,47. Тираж 610 экз. С3207. Зак. 67.

ИПК Издательство стандартов
 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
 ЛР № 021007 от 10.08.95.

Набрано в Издательстве на ПЭВМ
 Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. “Московский печатник”
 Москва, Лялин пер., 6.